
Revoseal Revolution Nut & Feder Datenblatt

Geprägte Flachprofildichtung für Nut & Feder mit Edelstahl-Montagelasche

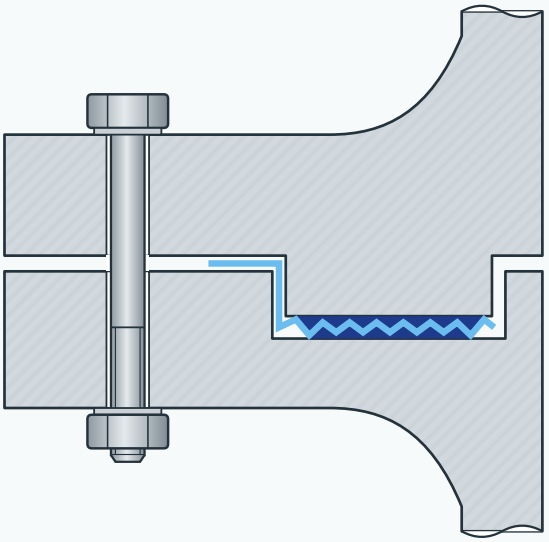

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Revolution Nut & Feder hat die gleichen Eigenschaften wie die Revolution. Zusätzlich ist diese Variante mit einer Edelstahl-Montagelasche zum mühelosen Ein- und Ausbau versehen.

Die Revolution Dichtung ist eine geprägte Flachprofildichtung aus einem flexiblen Edelstahlträger und beidseitig gekapseltem Graphit oder PTFE. Durch die revolutionäre Konstruktion und Flexibilität der geprägten Zahnhöhe ist eine zweifach metallische Abdichtung sowie die Kapselung des Graphits oder PTFEs gewährleistet.

HIGHLIGHTS

- Gleiche Eigenschaften wie die Revolution
- Edelstahl-Montagelasche zum mühelosen Ein- und Ausbau
- Für Flansche nach DIN 2512 und EN 1514-1 TG
- Temperatur: −270 °C bis +500 °C
- Druck: von Vakuum bis 64 bar (400 lbs)
- Übererfüllung der TA-Luft und **VDI 2290** in Verbindung mit einem Leckagenachweis nach **EN 1591-1** (auch bei Verwendung von Schrauben geringerer Güte)
- Standardwerkstoff: 1.4571 (optional: 1.4404)
- Lieferbar für DIN- und ANSI-Flansche bis DN 400 / 16"
- Lieferbar mit Graphit- oder PTFE-Auflage
- Gesamtstärke 1,6 mm (± 0,1 mm)
- Fire Safe Zertifikat nach **API 607** (auch für PTFE), TA-Luft (inkl. Ausblassicherheit nach VDI 2200), FDA-Konformität (PTFE-Version)


Dichtungskennwerte nach DIN EN 13555: Werte der Revolution (ermittelt an Revolution mit Graphit, 1,6 mm) – siehe Seiten 3 bis 7.

Maßtabelle Revolution Nut & Feder

für Flansche nach DIN 2512 und EN1514-1 TG

[DN]	d1	d2
10	24	34
15	29	39
20	36	50
25	43	57
32	51	65
40	61	75
50	73	87
65	95	109
80	106	120
100	129	149
125	155	175
150	183	203
200	239	259
250	292	312
300	343	363
350	395	421
400	447	473

DN / Inch = Nennweite · d1 = Innendurchmesser · d2 = Außendurchmesser · Die für eine Dichtungsberechnung benötigte Graphitbreite finden Sie zum Download auf unserer Website – revoseal.com · Die Gesamtstärke beträgt 1,6 ± 0,1 mm · Auslegung und Berechnung nach revoseal-Werksnorm

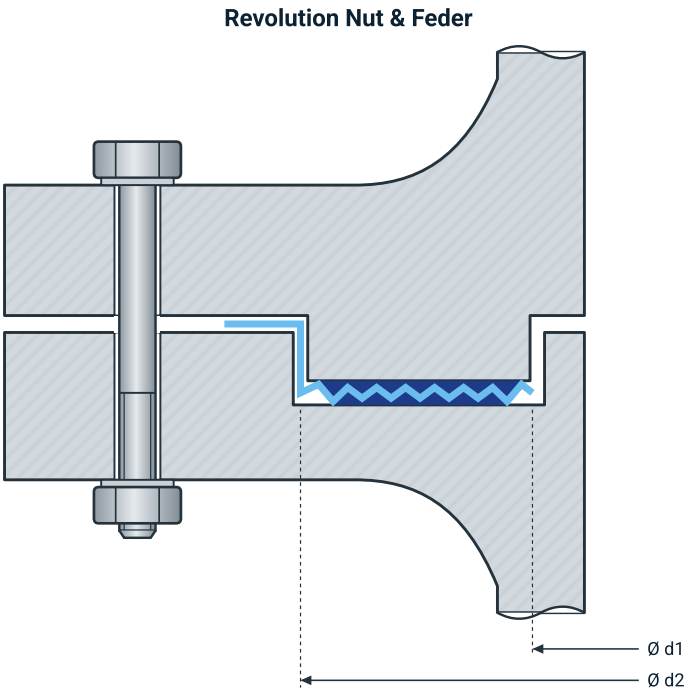

Dichtungskennwerte nach DIN EN 13555


Revolution mit Graphit, 1,6 mm

HERSTELLER revoseal Europe GmbH	**PRODUKTNAME** Revolution with graphite	**PRODUKTABMESSUNGEN** 69 × 57 × 1,6 mm (DIN EN 1514-4 1997-8)
PRÜFUNG NACH DIN EN 13555 2014-7	**REV.-NR.** 1	**ERSTELLUNGSDATUM** 06.09.2017

1 Mindestflächenpressung $Q_{min(L)}$ (bei Montage) und $Q_{Smin(L)}$ (nach Entlastung) für p = 10 bar (T = 23 ± 2 °C)

L [mg/(s·m)]	$Q_{min(L)}$ [MPa]	$Q_{Smin(L)}$ [MPa]								
		Q_A = 10 [MPa]	Q_A = 20 [MPa]	Q_A = 40 [MPa]	Q_A = 60 [MPa]	Q_A = 80 [MPa]	Q_A = 100 [MPa]	Q_A = 120 [MPa]	Q_A = 140 [MPa]	Q_A = 160 [MPa]
10^0	**10**		11	11	11	11	11			11
10^{-1}	**10**		11	11	11	11	11			11
10^{-2}	**13**		11	11	11	11	11			11
10^{-3}	**73**					43	40			17
10^{-4}	**132**									62
10^{-5}										
10^{-6}										
10^{-7}										
10^{-8}										

Leckage – 23 ± 2 °C / 10 bar

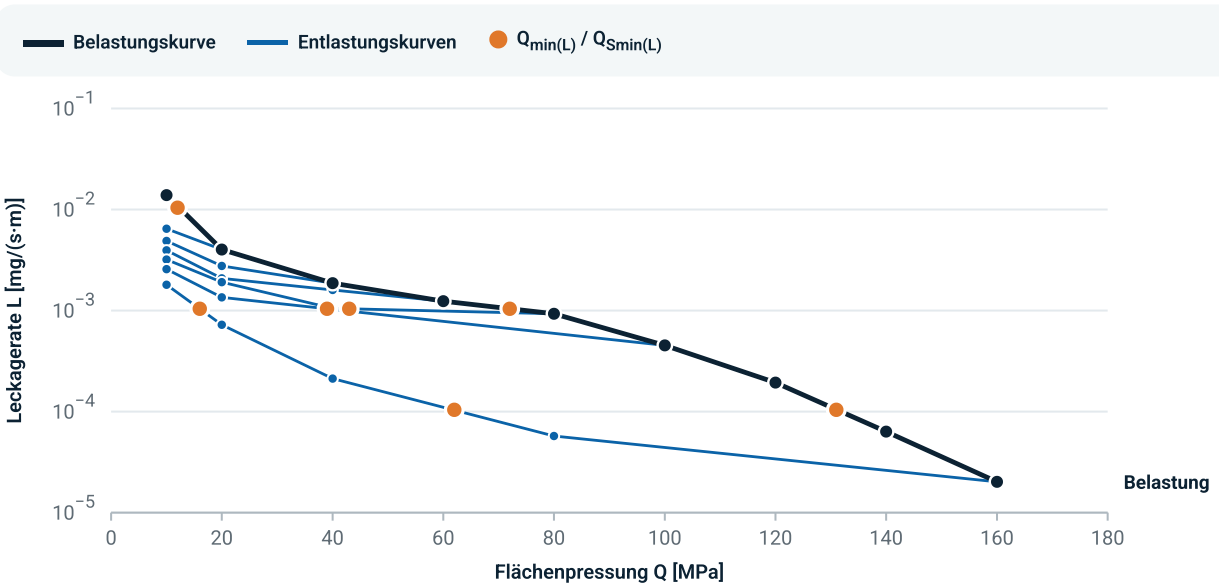


Grau hinterlegte Felder: nicht ermittelt bzw. nicht erforderlich. Rev.-Nr.: 1 · Erstellungsdatum des Prüfberichts: 06.09.2017 · Center of Sealing Technologies, Bürgerkamp 3, 48565 Steinfurt

Dichtungskennwerte nach DIN EN 13555

Leckage bei 40 bar Innendruck

2 Mindestflächenpressung $Q_{min(L)}$ (bei Montage) und $Q_{Smin(L)}$ (nach Entlastung) für p = 40 bar (T = 23 ± 2 °C)

L [mg/(s·m)]	$Q_{min(L)}$ [MPa]	$Q_{Smin(L)}$ [MPa]							
		Q_A = 20 [MPa]	Q_A = 40 [MPa]	Q_A = 61 [MPa]	Q_A = 80 [MPa]	Q_A = 100 [MPa]	Q_A = 120 [MPa]	Q_A = 140 [MPa]	Q_A = 160 [MPa]
10^0	**20**		21	21	21	21			21
10^{-1}	**20**		21	21	21	21			21
10^{-2}	**45**			31	21	21			21
10^{-3}	**114**								34
10^{-4}	**157**								142
10^{-5}									
10^{-6}									
10^{-7}									
10^{-8}									

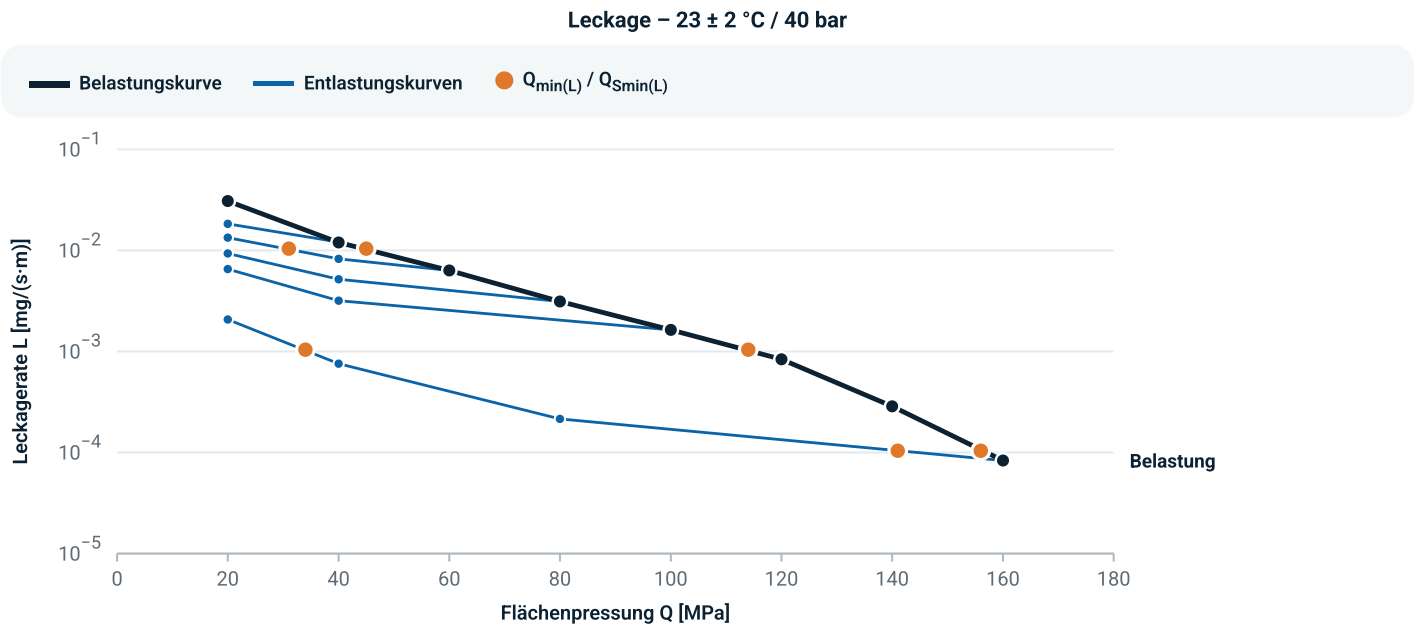


Grau hinterlegte Felder: nicht ermittelt bzw. nicht erforderlich. Rev.-Nr.: 1 · Erstellungsdatum des Prüfberichts: 06.09.2017 · Center of Sealing Technologies, Bürgerkamp 3, 48565 Steinfurt

Dichtungskennwerte nach DIN EN 13555

Leckage bei 80 bar Innendruck

3 Mindestflächenpressung $Q_{min(L)}$ (bei Montage) und $Q_{Smin(L)}$ (nach Entlastung) für p = 80 bar (T = 23 ± 2 °C)

L [mg/(s·m)]	$Q_{min(L)}$ [MPa]	$Q_{Smin(L)}$ [MPa]							
		Q_A = 20 [MPa]	Q_A = 40 [MPa]	Q_A = 60 [MPa]	Q_A = 80 [MPa]	Q_A = 100 [MPa]	Q_A = 120 [MPa]	Q_A = 140 [MPa]	Q_A = 160 [MPa]
10^0	**20**		21	21	21	21			21
10^{-1}	**22**		21	21	21	21			21
10^{-2}	**84**					62			22
10^{-3}	**143**								83
10^{-4}									
10^{-5}									
10^{-6}									
10^{-7}									
10^{-8}									

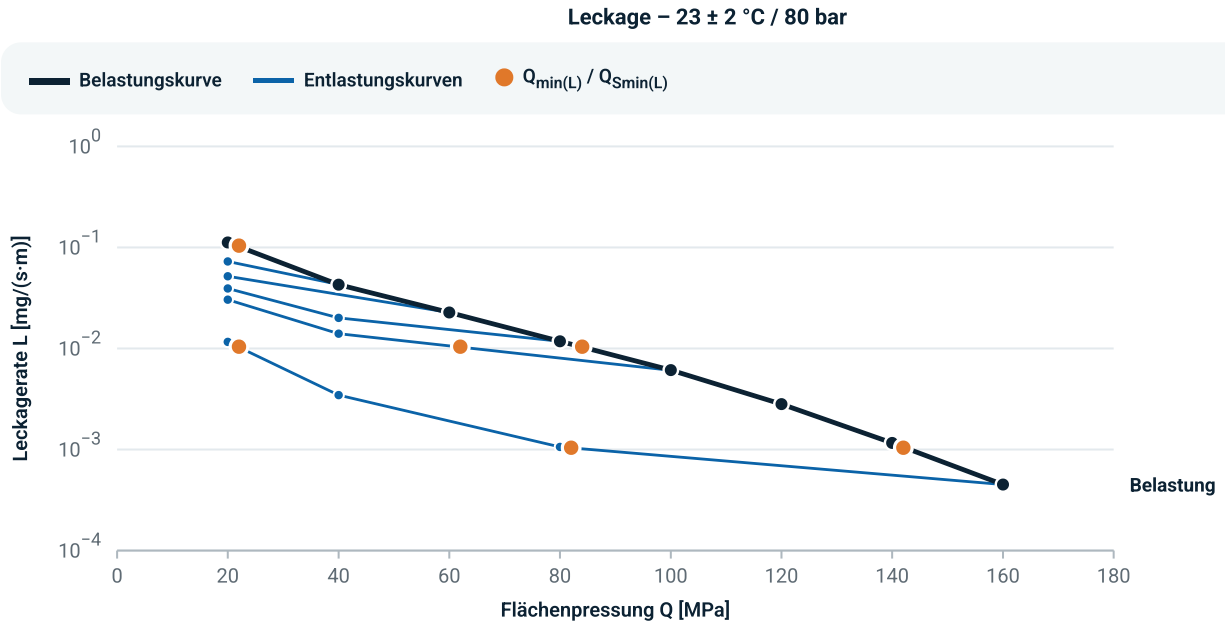

4 Kriechrelaxationsfaktor P_{QR} bei Steifigkeit C = 500 kN/mm

Flächenpressung	23 ± 2 °C		200 °C		400 °C	
	P_{QR}	Δe_{Gc} [µm]	P_{QR}	Δe_{Gc} [µm]	P_{QR}	Δe_{Gc} [µm]
Stufe 1 [70 MPa]	0,99	2	0,87	22	0,87	22
Stufe 2 [180 MPa]	1,00	2	0,94	26	0,92	36
Stufe 3 [320 MPa]	1,00	0	0,96	30	0,94	46
P_{QR} und Δe_{Gc} bei maximal aufzubringender Flächenpressung Q_{Smax}						
P_{QR} bei Q_{Smax}	1,00	0	0,98	30	0,93	68
Q_{Smax}	500 MPa		500 MPa		380 MPa	

Grau hinterlegte Felder: nicht ermittelt bzw. nicht erforderlich. Rev.-Nr.: 1 · Erstellungsdatum des Prüfberichts: 06.09.2017 · Center of Sealing Technologies, Bürgerkamp 3, 48565 Steinfurt

Dichtungskennwerte nach DIN EN 13555

Entlastungsmodul und Dichtungsdicke

5 Sekanten-Entlastungsmodul der Dichtung E_G [MPa] und Dichtungsdicke e_G [mm]


Flächenpressung [MPa]	23 ± 2 °C		200 °C		400 °C	
	E_G [MPa]	e_G [mm]	E_G [MPa]	e_G [mm]	E_G [MPa]	e_G [mm]
0	0	1,544	0	1,570	0	1,558
1	0	1,373	0	1,359	0	1,364
5	131	1,082	188	1,013	157	1,005
10	243	0,957	328	0,920	272	0,912
15	380	0,858	533	0,827	519	0,808
20	509	0,774	984	0,744	779	0,719
25	686	0,718	2.220	0,705	1.452	0,674
30	857	0,684	2.777	0,669	3.279	0,646
40	1.171	0,639	3.844	0,629	4.652	0,611
50	1.422	0,610	4.014	0,603	6.016	0,589
60	1.716	0,592	3.159	0,584	6.104	0,571
80	2.232	0,566	2.940	0,558	5.591	0,544
100	2.648	0,547	2.724	0,540	4.687	0,527
120	2.951	0,534	2.832	0,526	3.675	0,513
140	3.253	0,523	2.660	0,514	3.036	0,502
160	3.363	0,513	3.018	0,505	2.960	0,492
180	3.454	0,504	2.930	0,493	3.157	0,484
200	3.539	0,497	2.913	0,484	3.204	0,477
220	3.701	0,490	3.244	0,477	3.134	0,470
240	3.827	0,484	3.240	0,469	3.240	0,462
260	3.820	0,478	3.104	0,459	3.217	0,455
280	3.884	0,472	3.241	0,450	3.023	0,446
300	3.907	0,467	3.264	0,441	3.226	0,440
320	3.982	0,461	3.360	0,433	3.267	0,433
340	3.932	0,455	3.365	0,425	3.171	0,425
360	3.921	0,449	3.492	0,418	3.322	0,418
380	3.975	0,444	3.329	0,409	3.212	0,410
400	3.969	0,439	3.487	0,402		
420	4.032	0,434	3.599	0,398		
440	3.983	0,429	3.485	0,391		
460	4.024	0,424	3.734	0,387		
480	4.029	0,420	3.665	0,380		
500	4.048	0,415	3.942	0,375		

Grau hinterlegte Felder: nicht ermittelt bzw. nicht erforderlich. Rev.-Nr.: 1 · Erstellungsdatum des Prüfberichts: 06.09.2017 · Center of Sealing Technologies, Bürgerkamp 3, 48565 Steinfurt

Dichtungskennwerte nach DIN EN 13555

Dichtungsdicke e_G

6 Dichtungsdicke e_G über Flächenpressung bei 23, 200 und 400 °C

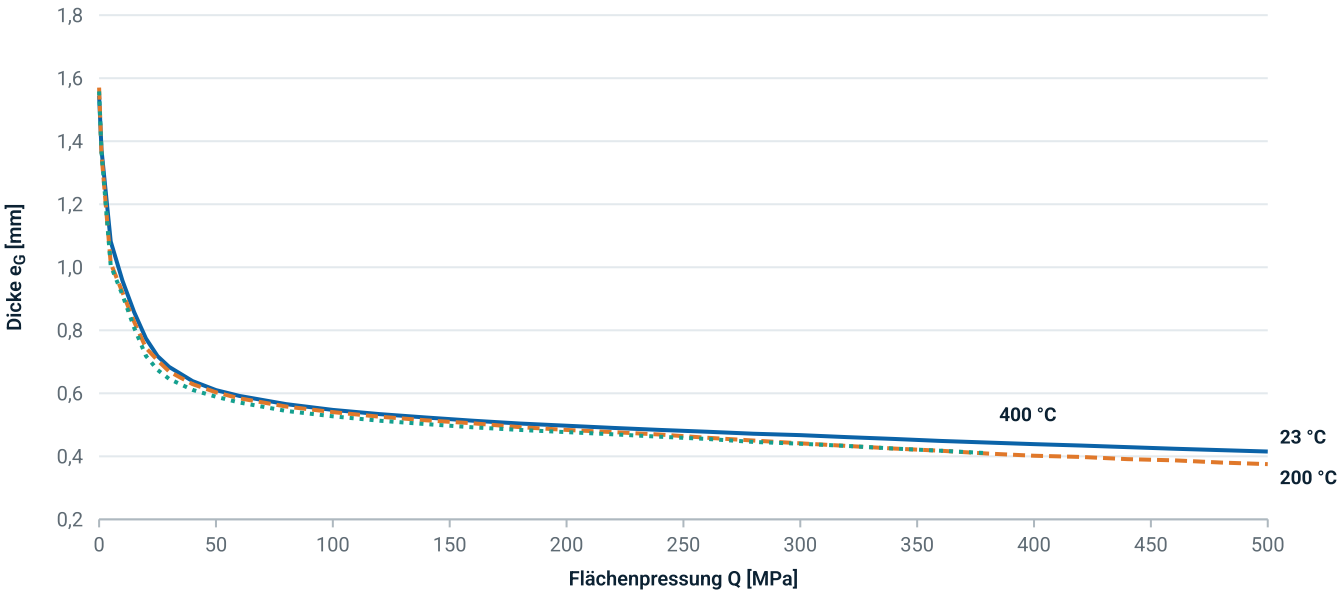

Grau hinterlegte Felder: nicht ermittelt bzw. nicht erforderlich. Rev.-Nr.: 1 · Erstellungsdatum des Prüfberichts: 06.09.2017 · Center of Sealing Technologies, Bürgerkamp 3, 48565 Steinfurt

BERECHNUNG IHRER FLANSCHVERBINDUNG

Mit diesen Kennwerten berechnen wir Ihre Dichtverbindung nach DIN EN 1591-1 – kostenlos.

Alle Angaben sind Richtwerte und ersetzen keine Auslegung im Einzelfall. Technische Änderungen vorbehalten.